



Сертификат № 000003537/1

Публичное акционерное общество «Ревдинский завод по обработке цветных металлов»
Российская Федерация, 623280, Свердловская область, г Ревда, ул Комбинатская,
здание 1

Грузополучатель:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Фолкон"
Наименование продукции:	Труба ДКРНМ М1 БТ 16х3
ГОСТ, (ТУ):	ГОСТ 617-2006
Дополнительные нормативные документы:	
Партия №:	30367
Масса нетто, кг:	140
№ контейнера / берабана:	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:				
	Временное сопротивление, кгс/мм ²	Относительное удлинение, δ10, %	Сгибирование	
Нормативное значение	не менее 20	не менее 35	выдержали	
Фактическое значение	24,5	46	выдержали	

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %, соответствует М1 по ГОСТ 859-2014											
	Мышьяк	Висмут	Медь + Серебро	Железо	Никель	Кислород	Свинец	Сера	Сурьма	Олово	Цинк
Нормативное значение	не более 0,002	не более 0,001	не менее 99,9	не более 0,005	не более 0,002	не более 0,05	не более 0,005	не более 0,004	не более 0,002	не более 0,002	не более 0,004
Фактическое значение	< 0,00053	0,00018	99,9712	0,00092	0,00041	< 0,01	0,00071	0,0011	0,00041	< 0,0005	0,0026

Технический контроль:



Климова Екатерина Сергеевна

Дата выдачи сертификата:

29.03.2024

Сделано в России

Дата изготовления:

21.03.2024



Сертификат № 000003537/2

Публичное акционерное общество «Ревдинский завод по обработке цветных металлов»
Российская Федерация, 623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Комбинатская,
здание 1

Грузополучатель:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОЛКОН"
Наименование продукции:	Труба ДКРН М1 БТ 16х3
ГОСТ, (ТУ):	ГОСТ 617-2006
Дополнительные нормативные документы:	
Партия №:	30367
Масса нетто, кг:	178
№ контейнера / Барабана:	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:			
	Временное сопротивление, кгс/мм ²	Относительное удлинение, δ10, %	Сплошное выдержали
Нормативное значение	не менее 20	не менее 35	
Фактическое значение	24,5	46	выдержали

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %, соответствует М1 по ГОСТ 859-2014										
	Марганец	Висмут	Медь + Серебро	Углерод	Никель	Кислород	Свинец	Сера	Сурьма	Олово
Нормативное значение	не более 0,002	не более 0,001	не менее 99,9	не более 0,005	не более 0,002	не более 0,05	не более 0,005	не более 0,004	не более 0,002	не более 0,002
Фактическое значение	< 0,00053	0,00018	99,9712	0,00092	0,00041	< 0,01	0,00071	0,0011	0,00041	< 0,0005

Технический контроль:



Климова Екатерина Сергеевна

Дата выдачи сертификата:

29.03.2024

Сделано в России

Дата изготовления:

21.03.2024



Сертификат № 000003537/3


Публичное акционерное общество «Ревдинский завод по обработке цветных металлов»
Российская Федерация, 623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Комбинатская,
здание 1

Грузополучатель:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОЛКОН"
Наименование продукции:	Труба ДКРНМ М1 БТ 16х3
ГОСТ, (ТУ):	ГОСТ 617-2006
Дополнительные нормативные документы:	
Партия №:	30367
Масса нетто, кг:	288
№ контейнера / барабана:	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:			
	Временное сопротивление, кгс/мм ²	Относительное удлинение, 010, %	Спаивание
Нормативное значение	не менее 20	не менее 35	выдержали
Фактическое значение	24,5	46	выдержали

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %, соответствует М1 по ГОСТ 859-2014											
	Мышьяк	Висмут	Медь + Сурь	Железо	Никель	Кислород	Свинец	Сера	Сурьма	Олово	Цинк
Нормативное значение	не более 0,002	не более 0,001	не менее 99,9	не более 0,005	не более 0,002	не более 0,05	не более 0,005	не более 0,004	не более 0,002	не более 0,002	не более 0,004
Фактическое значение	< 0,00053	0,00018	99,9712	0,00092	0,00041	< 0,01	0,00071	0,0011	0,00041	< 0,0005	0,0026

Технический контроль:

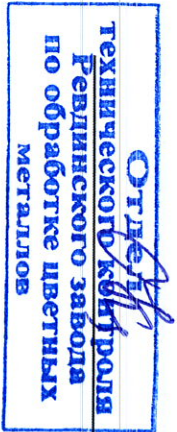

Климова Екатерина Сергеевна

Дата выдачи сертификата:

29.03.2024

Сделано в России

Дата изготовления:

21.03.2024



Сертификат № 000003537/4

Публичное акционерное общество «Ревдинский завод по обработке цветных металлов»
Российская Федерация, 623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Комбинатская,
здание 1

Грузополучатель:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОЛКОН"
Наименование продукции:	Труба ДКРН М1 БТ 16х3
ГОСТ, (ТУ):	ГОСТ 617-2006
Дополнительные нормативные документы:	
Партия №:	30367
Масса нетто, кг:	322
№ контейнера / Барабана:	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:			
	Временное сопротивление, кгс/мм ²	Относительное удлинение, δ10, %	Сгибание
Нормативное значение	не менее 20	не менее 35	выдержали
Фактическое значение	24,5	46	выдержали

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %, соответствует М1 по ГОСТ 859-2014											
	Мышьяк	Висмут	Медь + Сурь	Железо	Никель	Кислород	Свинец	Сера	Сурьма	Олово	Цинк
Нормативное значение	не более 0,002	не более 0,001	не менее 99,9	не более 0,005	не более 0,002	не более 0,05	не более 0,005	не более 0,004	не более 0,002	не более 0,002	не более 0,004
Фактическое значение	< 0,00053	0,00018	99,9712	0,00092	0,00041	< 0,01	0,00071	0,0011	0,00041	< 0,0005	0,0026

Технический контроль:



Климова Екатерина Сергеевна

Дата изготовления:

21.03.2024

Дата выдачи сертификата:

29.03.2024

Сделано в России